G-CEM LinkForce ZEMENTIERUNGSANLEITUNG FÜR VENEERS

▶ ANPROBE

1. Die temporäre Versorgung entfernen und sorgfältig reinigen.
2. Passung und Okklusion prüfen. Bei Bedarf G-CEM LinkForce Try-In Paste verwenden.
3. Restauration entfernen und mit Wasser abspülen.

▶ VORBEREITUNG DER RESTAURATION

Restauration gemäß Herstellerangaben vorbereiten.

Glaskeramik

1. Mit Flusssäure ätzen.
2. Spülen und trocknen.

Hybridkeramik und Composite

1. Sandstrahlen* *Für CERASMART: alternativ Flusssäure auftragen.
2. Mit Druckluft reinigen. Spülen und trocknen.

3. G-Multi PRIMER auftragen.
4. Mit Druckluft trocknen.

▶ VORBEREITUNG DER ZAHNOBERFLÄCHE

5. Präparierten Zahn spülen und trocknen.
6. Wählen Sie zwischen: Selektiver Ätzung oder Total-Etch. Spülen und trocknen.
7. G-Premio BOND auftragen. 10 Sekunden warten. (10 sec.)
8. 5 Sekunden mit MAXIMALEM LUFTDRUCK trocknen. (5 sec.)
9. 10 Sekunden lichthärten (Halogen/LED 700 mW/cm²). (10 sec.)

▶ ZEMENTIERUNG

10. Den Zement direkt auf die Klebefläche des Veneers und/oder die Zahnoberfläche auftragen.
11. Sofort auf den präparierten Zahn platzieren. Moderaten Druck beibehalten.
12. Überschüssiges Material entfernen. TIPP: Zum leichteren Entfernen vorab 1-2 Sekunden lichthärten.
13. Alle Oberflächen/ Randbereiche je 20 Sekunden lichthärten (Halogen/LED 700 mW/cm²). (20 sec.)
14. Finieren und Polieren der Ränder.

G-CEM LinkForce TECHNIKANLEITUNG

GC

AUFBEWAHRUNGSBEDINGUNGEN

Das System Kit/Starter Kit und G-CEM LinkForce-Spritzen im Kühlschrank aufbewahren. Die anderen Komponenten können bei Raumtemperatur gelagert werden. Entsprechende Gebrauchsanleitungen beachten.

Gebrauchsanleitung beachten

INHALT des SYSTEM KITS

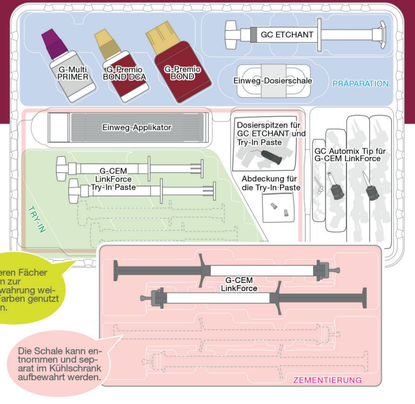

INHALT des STARTER KITS

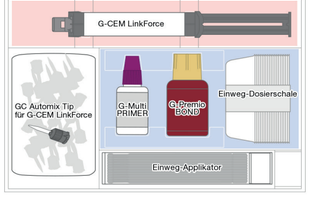

z O MA 2 102 DE 10/2016

ZEMENTIERUNGSANLEITUNG FÜR INLAYS, ONLAYS, KRONEN & BRÜCKEN

ANPROBE

1. Die temporäre Versorgung entfernen und sorgfältig reinigen.
2. Passung und Okklusion prüfen. Bei Bedarf G-CEM LinkForce Try-In Paste verwenden.
3. Restauration entfernen und mit Wasser spülen.

VORBEREITUNG DER RESTAURATION

Restauration gemäß Herstellerangaben vorbereiten.

Glaskeramik

1. Mit Flusssäure ätzen.
2. Spülen und trocknen.

Metall, Zirkon, Alumina, Hybridkeramik und Composite

1. Sandstrahlen* *Für CERASMART: alternativ Flusssäure auftragen.
2. Mit Druckluft reinigen. Spülen und trocknen.

3. G-Multi PRIMER auftragen.
4. Mit Druckluft trocknen.

VORBEREITUNG DER ZAHNOBERFLÄCHE

5. Präparierten Zahn spülen und trocknen.
6. Eines der drei Ätzverfahren wählen: Self-Etch, selektive Ätzung oder Total-Etch. Spülen und trocknen.

ZEMENTIERUNG

10. G-CEM LinkForce direkt in die Restauration injizieren.
11. Sofort auf den präparierten Zahn/das Abutment setzen. Moderaten Druck beibehalten.
12. Mit moderatem Druck in situ halten und überschüssiges Material entfernen. TIPP: Zum leichteren Entfernen vorab 1-2 Sekunden lichthärten.

Lichthärtung

7. G-Premio BOND auftragen. 10 Sekunden warten.
8. 5 Sekunden bei MAXIMALEM LUFTDRUCK trocknen.
9. 10 Sekunden lichthärten (Halogen/LED 700 mW/cm²).

Alternative Dualhärtung

7. G-Premio BOND und DCA im Verhältnis 1:1 mischen.
8. Die Mischung auftragen. 20 Sekunden warten.
9. 5 Sekunden bei MAXIMALEM LUFTDRUCK trocknen.

13. Alle Oberflächen/Randbereiche 20 Sekunden lichthärten (Halogen/LED 700 mW/cm²).
14. Ohne Lichthärtung, nach dem Einsetzen 4 Minuten ruhen lassen. Ränder bei Bedarf säubern und polieren.

ZEMENTIERUNGSANLEITUNG FÜR STIFTE UND AUFBAUTEN

VORBEREITUNG DER RESTAURATION

Restauration gemäß Herstellerangaben vorbereiten.

1. Mit Alkohol reinigen.
2. G-Multi PRIMER auftragen.
3. Mit Druckluft trocknen.

VORBEREITUNG DES WURZELKANALS

4. Wurzelkanal mit NaClO oder EDTA reinigen. Spülen und sorgfältig trocknen.
5. G-Premio BOND und DCA im Verhältnis 1:1 mischen.
6. Mischung im Wurzelkanal auftragen und 20 Sekunden ruhen lassen.
7. 5 Sekunden mit MAXIMALEM LUFTDRUCK trocknen. Überschüssigen Haftvermittler mit Papierspitzen entfernen.

ZEMENTIERUNG

8. G-CEM LinkForce in den Wurzelkanal füllen.
9. Den Stift sofort in den Wurzelkanal einsetzen. Überschüssigen Zement entfernen.
10. Alle Oberflächen/Randbereiche je 20 Sekunden lichthärten (Halogen/LED 700 mW/cm²).
11. Das Material nach dem Einsetzen des Stiftes 4 Minuten ruhen lassen. Stumpfaufbau fortsetzen.